

АО «Гавриловское карьероуправление»
188870, Ленинградская обл., Выборгский р-н, проезд Карьерный
(Гавриловская тер.), дом 1 тел. 8(81378)78-539

Испытательная лаборатория

Свидетельство об аттестации испытательной лаборатории

№ SP 01.01.206.094 от 13.12.2022г. до 13.12.2025г.

ПАСПОРТ № 5528


Дата «11» Декабря 2024г.

1. Наименование и адрес потребителя: **ООО « ПЕТРОНЕРУД »**
2. Количество продукции: **м3**
3. Наименование материала: **щебень фр. 40-70 мм. полученный из изверженных (интрузивных) горных пород.**
4. Зерновой состав:

Полный остаток (%) на ситах размером, мм				
Размер контрольных сит	1,25D	D	0.5(d+D)	d
Требования ГОСТ (%)	До 0,5	До 10	30-80	90-100
Полный остаток (%) на ситах	0,0	4,5	46,9	93,1

5. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы (%): **17,4**
6. Содержание дробленых зерен в щебне (%): **100**
7. Содержание пылевидных, глинистых частиц (%) по массе – **до 0,3**
8. Содержание глины в комках от общего количества пылевидных и глинистых частиц в (%) по массе – **0,0(ноль)**
9. Потеря массы при распаде (%) – **0,5**
10. Марка прочности: **1200**
11. Морозостойкость: **F 300**
12. Насыпная плотность: **1,30 т/м³**
13. Удельная активная эффективность естественных радионуклидов: **II класс**
14. Содержание слабых зёрен по массе: **0,0(ноль)**
15. Содержание вредных компонентов и примесей – **нет**
16. Номер настоящего стандарта: **ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных пород для строительных работ»**

Лаборант

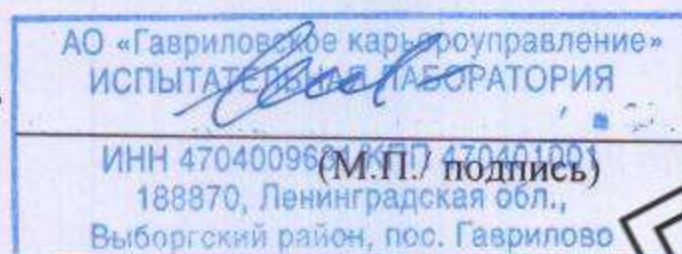

(Господарикова А.В.)